

CURVA GRANULOMÉTRICA

DATOS DE LA MUESTRA

SITIO:	Arenera Helena - Río Cuarto
Muestra Nro.:	Grancilla para bloques

TIPO DE TAMIZADO	EN SECO	Peso muestra	415,7 g
------------------	---------	--------------	---------


Tamiz Nro					3/4	4	10	20	40	200
Abertura (mm)	0	0	0	0	19	4,75	2	0,85	0,425	0,075
% Pasante	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	78,9	1,6	0,2	0,14	0,1
% Retenido acumulado					0,0	21,1	98,4	99,8	99,9	99,9
% Retenido parcial					0,0	21,1	77,3	1,3	0,1	0,1

Pasa tamiz N° 4 (4,75 mm):	78,9 %
Pasa tamiz N° 10 (2,0 mm):	1,6 %
Pasa tamiz N° 40 (0,425 mm):	0,1 %
Pasa tamiz N° 200 (0,075 mm):	0,1 %
D60:	3,84 mm
D30:	2,75 mm
D10 (talla efectiva):	2,20 mm
Coefficiente de uniformidad (Cu):	1,7
Grado de curvatura (Cc):	0,9

Fracciones presentes según SUCS

% en peso		
Grava gruesa (> 19 mm):	0,0	%
Grava fina (19 - 4,75 mm):	21,1	%
Arena gruesa (4,75 - 2 mm):	77,3	%
Arena media (2 - 0,425 mm):	1,4	%
Arena fina (0,424 - 0,075 mm):	0,1	%
Limo y arcilla (< 0,075 mm):	0,1	%

CLASIFICACIÓN UNIFICADA: SP

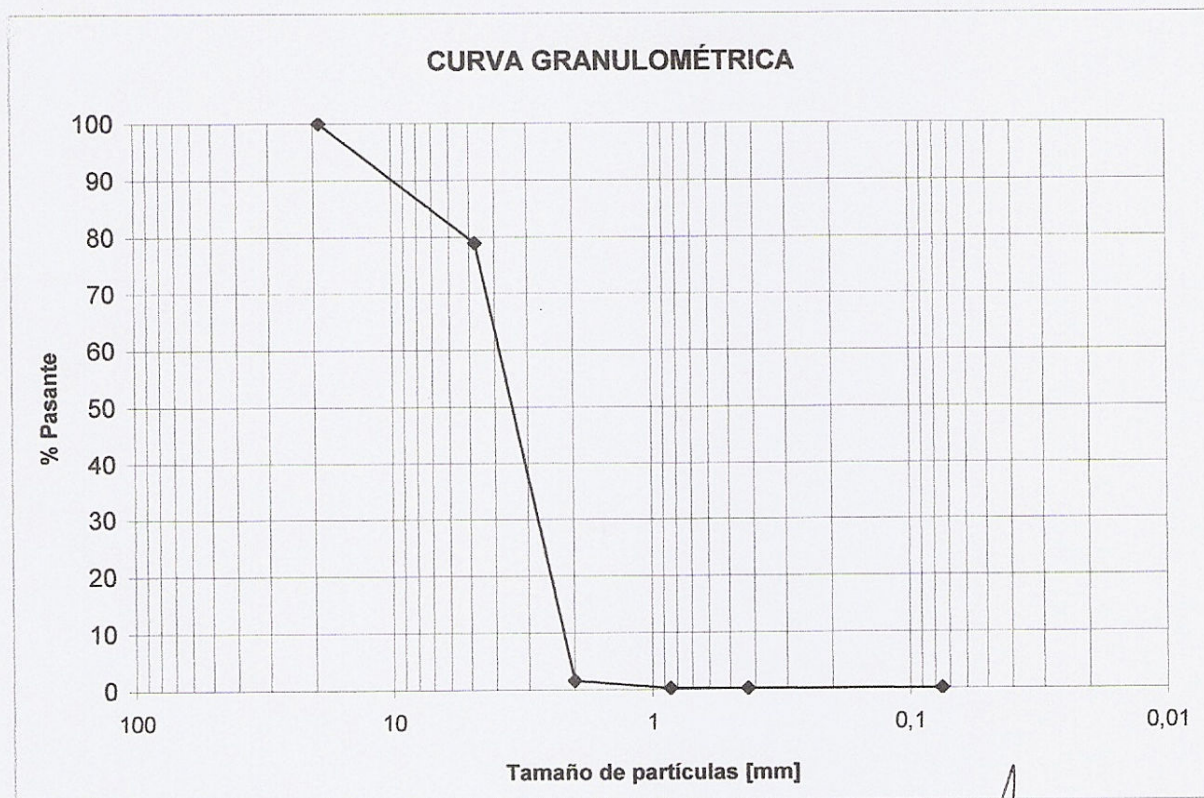

MSc. Daniel Origlia